
اللحام الحراري CS8

وصل طرف موصل نحاسي ممدد فوق صفيحة فولاذية

مطابق للمعايير IEEE 837 و UL 467

اللحام الحراري من موصل إلى صفيحة فولاذية

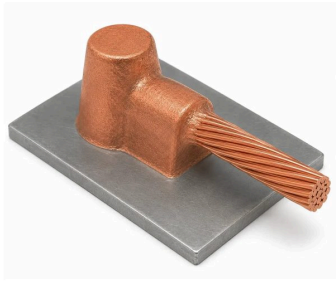

الرمز	CS8
نوع الوصلة	وصل طرف موصل نحاسي ممدد فوق صفيحة فولاذية
المجموعة	موصل إلى صفيحة فولاذية
مقطع الموصل	16 إلى 300 mm²
مسحوق اللحام	KWD 025 إلى KWD 250
المقبض المناسب	HC 01
المعيار	وفق IEEE 837 و UL 467
مادة جسم القالب	غرافيت عالي الجودة
مادة غطاء القالب	فولاذ مقاوم للصدأ
عمر القالب	50 إلى 60 لحامًا مع الاستخدام الصحيح

اللحام الحراري CS8 يُستخدم لوصل طرف موصل نحاسي ممدد فوق صفيحة فولاذية في شبكات التأريض والربط والحماية من الصواعق. بعد اللحام تندمج الوصلة مع الموصلات، ولا تحتوي على مسامير أو صواميل قد ترتخي مع مرور الوقت. CS8 هو النسخة الأخف والأقل ارتفاعًا من هذه الوصلة: فللموصلات حتى 95 مم² يستهلك مسحوقًا أقل وينقل حرارة أقل إلى الصفيحة، ولذلك يناسب الموصلات الأصغر (من 16 مم²) والصفائح الفولاذية الأرق. وللوصلات الأثقل، راجع اللحام الحراري CS1 بدلًا منه.

جدول اختيار القالب والمسحوق

الموصل (mm²)	مسحوق اللحام	رمز القالب
16	KWD 025	CS8-016
25	KWD 045	CS8-025
35	KWD 045	CS8-035
50	KWD 045	CS8-050
70	KWD 065	CS8-070
95	KWD 090	CS8-095
120	KWD 115	CS8-120
150	KWD 150	CS8-150
185	KWD 200	CS8-185
240	KWD 200	CS8-240
300	KWD 250	CS8-300

رمز القالب وحجم المسحوق مدوّنان أيضًا على غطاء كل قالب. لا تستخدم مسحوق قالب آخر أو حجمًا مختلفًا بديلًا عنه. وللمقاسات الأخرى تواصل مع خبرائنا.

التحضير والتنفيذ

نظّف موضع اللحام على الفولاذ بحجر الجلخ أو المبرد حتى يظهر المعدن لامعًا، فالفرشاة وحدها لا تكفي. ويجب إزالة الطلاء والصدأ والزيت والطبقة المجلفنة إزالة تامة، وبعد اللحام غطِّ السطح المكشوف المحيط بالوصلة ببخاخ الزنك أو بطلاء مضاد للصدأ.

1. تحقّق من القالب والمسحوق وفق الجدول.
2. سخّن القالب البارد قبل اللحام الأول.
3. نظّف الموصلات حتى يظهر المعدن اللامع، وجفّفها تمامًا.
4. أغلق المقبض، وضع الموصلات في وسط التجويف، ثم أقفل القالب.
5. ضع القرص الفولاذي وجانبه المقعّر إلى الأعلى، ثم اسكب المسحوق.
6. أضف مسحوق الإشعال، وأغلق الغطاء، ثم أشعله بقدّاحة الشرر.
7. انتظر دقيقة واحدة على الأقل، ثم افتح القالب.
8. نظّف القالب بفرشاة شعر ناعمة ومكشطة، ولا تستخدم الفرشاة السلكية أبدًا.

لحامات KALWELD مطابق للمعايير IEEE 837 و UL 467 ، لحامات KALWELD اجتازت بنجاح في جامعة شهيد عباسبور للمياه والكهرباء اختبار التجمّد (10 دورات) واختبار الدورات الحرارية (25 دورة) واختبار قصر الدائرة بتيار 20 كيلو أمبير (التقريران 95/4221 و95/4220، بتاريخ 1395/12/24).

النتيجة
اعتمده

الدليل المصوّر الكامل وإرشادات السلامة وحل المشكلات: تعليمات تنفيذ اللحام الحراري KALWELD على www.kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.